

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЗАО «ПАРАД»

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

ЛТКиИ аккредитована Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 в сфере проведения испытаний, аттестат аккредитации ВУ/112 2.3588, действует до 18.02.2021

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЗАО «ПАРАД»
П.И.Радюкевич

«23» *марта* 2016 г.

222724, Минская обл., Дзержинский район, д.Гричино, тел. 8(01716)22073, e-mail: parad-pro@tut.by

Протокол на 3 листах
в 1 экземпляре

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26а–2016

от «23 марта 2016 г.

Наименование и реквизиты Заказчика:	<i>Филиал № 1 ЗАО «Парад», 222724, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Гричино</i>
Наименование продукции	<i>Состав бетонных смесей №1, №2, №3, №4.</i>
Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции:	
Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний:	<i>ГОСТ 12730.0-78, ГОСТ 12730.5-84</i>
Количество испытываемых образцов:	<i>400 кг</i>
Идентификационные номера:	<i>№1', №1а', №2', №2а', №3', №3а', №4'.</i>
Изготовитель:	<i>Филиал № 1 ЗАО «Парад», 222724, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Гричино</i>
Цель испытаний:	<i>Водонепроницаемость</i>
Акт отбора образцов (проб) №:	<i>Не предоставлен</i>
Дата проведения испытаний (начало-окончание):	<i>23.02.2016-23.03.2016</i>

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

Температура воздуха в помещении - плюс $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$,
относительная влажность - $(60 \pm 5)\%$.

ЗАО ПАРАД
Лаборатория технологического
контроля и испытаний
220014, г. Минск, ул. Минина, д. 14,
лаборатория 6 (2 этаж ПЛК)

**ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ**

№ п/п	Наименование и тип (марка) испытательного оборудования и средства измерения	Учетный (завод.) номер	№ свидетельства о поверке (аттестата), срок действия	Примечание
1	2	3	4	5
1	Призмы для изготовления контрольных образцов бетона	021	Протокол № 6320-41 от 07.07.2015 г. Действителен до 07.07.2016 г.	
2	Комбинированный прибор	45021692/501	Свидетельство о поверке № 62846-55 от 26.10.2015 Действителен до 26.10.2016	
3	Весы лабораторные электронные RV 3102	8727358506	Свидетельство № 2432-47 от 06.04.2015 Действителен до 06.04.2016	
4	Прибор для определения водонепроницаемости АГАМА-2РМ	0446	Свидетельство № 430/01/2150 от 03.02.2016 Действует до 03.02.2017	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование испытания	Номер пункта ТНПА, устан. требования к продукции	Номер пункта ТНПА на метод испытаний	Требования к продукции, установленные в ТНПА	Фактическое значение параметра						Вывод о соответствии требованиям ТНПА		
					Номер состава	Количество образцов				Ср.			
1	2	3	4	5	6						7	8	
1	Марка по водонепроницаемости		ГОСТ 12730.0-78; ГОСТ 12730.5-84	Не ниже W12	4(кон тр.)	4*	6	6*	8*	6	6*	6	
					1	12*	16*	10*	12*	12	12	12	
					1а	14	12*	14	14*	12*	16*	14	
					2	14	16	12*	12*	16*	16*	16	
					2а	16*	16*	14*	16	16	12*	16	
					3	14*	12*	12	12	10*	10*	12	
3а	14*	16*	16*	14*	14	14	14						

*Результаты помеченные в расчете среднего значения не участвуют

Заключение о результатах испытаний


Были испытаны образцы бетонных смесей №1, №2, №3 с добавкой ГС «Пронитрат Микс», №1а, №2а, №3а с добавкой ГС «АкваМикс» и №4 – контрольный образец без гидроизоляционной добавки. Марка по водонепроницаемости состава №1 – W12, состава №1а – W14, состава №2 – W16, состава №2а – W16, состава №3 – W12, состава №3а – W14, состава №4 – W6.

ИСПЫТАНИЯ ВЫДЕРЖАЛИ

ИСПЫТАНИЯ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ

(ненужное зачеркнуть)

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

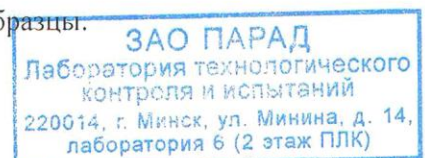


Испытания провели:

Инженер-технолог


(подпись)

А.Ф. Писарук

Инженер-технолог


(подпись)

Е.А. Сергеюк

Протокол проверил:

И.о. зав. лабораторией


(подпись)

Н.А. Пальчех

Данный протокол оформлен на 3 листах в 1 экз. и направлен:

1. ЗАО «Парад»

Данный протокол является собственностью Заказчика, тиражирование протокола (полное или частичное) возможно только с разрешения Заказчика.

ЗАО ПАРАД
Лаборатория технологического
контроля и испытаний
220014, г. Минск, ул. Минина, д. 14,
лаборатория 6 (этаж ПЛК)